

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 CD1	2 CD7	3 CD67	4 CD8	5 CD91	6 CD71	7 CD76	8 CD74	
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	3-4*	4	4	4	4以上	4以上	4	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	5	4-5	4-5	4-5	4	4	4			
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き		大丸法 I 法	汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		


色牢度	試験項目		試験方法	生地	9 CD18	10 CD73	11 CD34	12 CD94	13 CD95	14 CD35	15 CD98	16 CD39	
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4	4	4	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5		
			湿潤	4	4	4	2-3	2-3	2-3	3	3		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	4-5 4-5	4-5 4-5		
			ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		

備考 * 蛍光黄変

依頼者指定項目

1 white	2 light beige	3 mix beige	4 lemon	5 yellow	6 raphia	7 lime	8 olive
9 carrot	10 orange	11 milky peach	12 magenta	13 poppy red	14 red	15 malachite	16 green

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	Cedre 1/38 品番 色数 32点
依頼書記載混用率(%)	綿	52
	ポリエステル	25
	麻	23
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	平成31年1月31日	
発行	平成31年2月7日	
	報告書No. TO-1901152-①	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

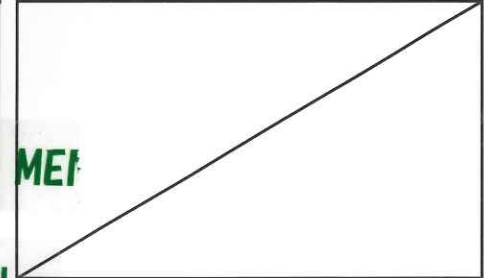

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色牢度	試験項目		試験方法	生地	17 CD30	18 CD32	19 CD84	20 CD82	21 CD97	22 CD33	23 CD50	24 CD78	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 3-4	4-5 4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5		
			湿潤	4-5	3	3-4	3-4	2-3	2-3	2-3	3		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4		
			ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

色牢度	試験項目		試験方法	生地	25 CD38	26 CD61	27 CD96	28 CD63	29 CD47	30 CD15	31 CD5	32 CD6	
	染色堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4	4	4	4以上	(3-4)	(3-4)	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5			
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			アルカリ	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3	3	(3)		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4		
			ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き		大丸法 I 法	汚染										

備考

依頼者指定項目							
17 pale blue	18 turquoise	19 cyan	20 blue	21 deep blue	22 navy	23 eggplant	24 D.Peacock
25 platinum	26 mix gray	27 silver	28 mix black	29 khaki	30 brown	31 charcoal	32 black

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	Cedre 1/38 品番 色数 32点
依頼書記載混用率(%)	綿	52
	ポリエステル	25
	麻	23
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	平成31年1月31日	
発行	平成31年2月7日	
	報告書No. TO-1901152-②	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

