

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書




染色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	17 BNS390	18 BNS500	19 BNS110	20 BNS210	21 BNS370	22 BNS220	23 BNS310	24 BNS750	
		耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
色	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
堅	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
			アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
牢	摩擦(級)	JIS L 0849 II形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				湿潤	2-3	(2)	4-5	3-4	3	2-3	4-5	3	
度	水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	色泣き	大丸法 I 法		汚染									

備考 ()は基準未達

生地見本	依頼者指定項目							
	17 ロイヤルブルー	18 ネイビー	19 クリーム	20 カーキ	21 ティール	22 Dグリーン	23 ピンク	24 パープル
	25 パーカンディ	26 ワイン	27 マルベリー	28	29	30	31	32

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/72 BENSULO ペンソロ 品番 TT0090 色数 27点
依頼書記載混用率(%)	キュプラ 60 ポリエステル 40	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年1月18日	
発行	2021年1月27日 報告書No. TO-2100482-②	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

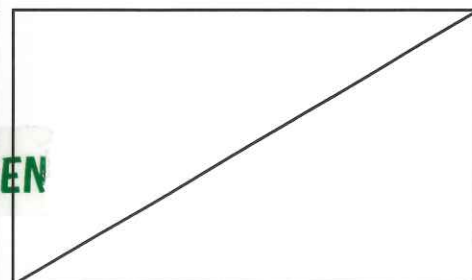

生地品質検査報告書

色牢度	試験項目		試験方法	生地	1 BNS000	2 BNS100	3 BNS550	4 BNS130	5 BNS560	6 BNS200	7 BNS710	8 BNS700	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形		乾燥	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	2-3
水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

備考 ()は基準未達

色牢度	試験項目		試験方法	生地	9 BNS999	10 BNS120	11 BNS400	12 BNS650	13 BNS660	14 BNS600	15 BNS360	16 BNS380	
	染色	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形		乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				湿潤	(2)	3-4	3	3	3	4-5	3	4	
水(級)	JIS L 0846		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法		汚染										

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 オフホワイト	3 ペーシェ	4 エクリュ	5 シャンパン	6 Lグレー	7 グレー	8 チャコール
9 ブラック	10 ゴールド	11 オレンジ	12 キャメル	13 ブラウン	14 シルバー	15 ブルー	16 デニム

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	1/72 BENSULO ベンソロ 品番 TT0090 色数 27点
依頼書記載混用率(%)	キュプラ 60 ポリエステル 40	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年1月18日	
発行	2021年1月27日 報告書No. TO-2100482-①	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

