

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法		生地	1 CNS000	2 CNS110	3 CNS550	4 CNS560	5 CNS130	6 CNS140	7 CNS640	8 CNS620			
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上		4		4		4				
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5				
				汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5		5		4-5		4-5		4-5		4-5
	汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
				汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				液汚染	4-5		5		4-5		4-5		4-5		4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	5		5		5		4-5		4-5		4-5	
			湿潤	5		5		4-5		4-5		4-5		4	
			変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
		汚染	5	5	5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		液汚染	5		5		4-5		4-5		4-5		4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5			
色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染												

試験項目		試験方法		生地	9 CNS500	10 CNS770	11 CNS999	12 CNS750	13 CNS710	14 CNS720	15 CNS730	16 CNS810			
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4以上		4		4以上		4				
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5		4-5		4-5		4				
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
				液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4		
	汗(級)	JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	4		4-5		(3-4)		4-5		4-5		4-5	
			湿潤	2-3		3		2-3		4-5		4		2-3	
			変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚染	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5		4-5		4-5		4-5		4-5			
色泣き	大丸法Ⅰ法		汚染												

備考

()は基準未達

生地見本	依頼者指定項目							
	1 ホワイト	2 オフホワイト	3 ベージュ	4 サントベージュ	5 ピンクベージュ	6 ベージュロゼ	7 オリーブ	8 アッシュブラウン
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN
	9 ネイビー	10 チャコール	11 ブラック	12 グレー	13 アイスクリーン	14 ミント	15 ピーコック	16 フォク
	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN	MENKEN

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	品番 CHRONOS クロノス FY0046 色数 33点
依頼書記載混用率(%)		綿 65 ナイロン 35
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付		2022年2月28日
発行		2022年3月18日 報告書No. TO-2201357-1-1/3
処理	受付	担当
	確認	
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布

生地品質検査報告書



試験項目		試験方法		生地	17 CNS820	18 CNS310	19 CNS330	20 CNS260	21 CNS280	22 CNS290	23 CNS420	24 CNS430	
染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842		変退色	4	3	3-4	(3-4)	4	4	4以上	4	
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	汗(級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			アルカリ	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
	摩擦(級)	JIS L 0849 Ⅱ形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	3	4-5	4-5	4	3	3	4	4	4	
	水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5		
染色堅牢度	ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法		変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
	色泣き	大丸法Ⅰ法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	


備考

()は基準未達

依頼者指定項目

17 ミッドナイト	18 ライラック	19 オーキッド	20 ピンク	21 ルビー	22 アガット	23 レモン	24 ライム
25 イエロー	26 タン	27 カッパー	28 マース	29 パールブルー	30 スカイ	31 アイスブルー	32 ヒヤシンス

納入先	会社名		
	ブランド名		
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)	
	担当者	大久保	
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531	
	品名	CHRONOS クロノス	
	品番	FY0046	
	色数	33点	
依頼書記載混用率(%)		綿 65 ナイロン 35	
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付		2022年2月28日	
発行		2022年3月18日 報告書No. TO-2201357-1-2/3	
処理	受付	担当	確認
	江口	山本	佐藤
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布	

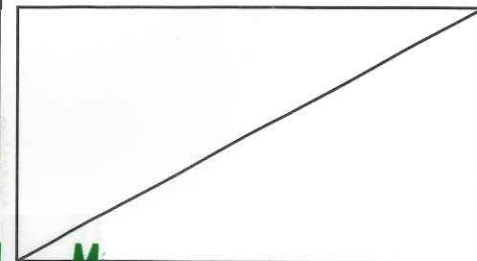

試(東)様式 TO-5-4-1

生地品質検査報告書

納入先	会社名			
	ブランド名			
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)		
	担当者	大久保		
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531		
	品名	CHRONOS クロノス 品番 FY0046 色数 33点		
依頼書記載混用率(%)		綿 65 ナイロン 35		
試験機関名		一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付		2022年2月28日		
発行		2022年3月18日 報告書No. TO-2201357-1-3/3		
処理		受付	担当	確認
添付白布		綿・ナイロン・多織交織布		

依賴者指定項目

生地見本	33 プルー	34	35	36	37	38	39	40
								
	41	42	43	44	45	46	47	48

試(東)様式 TO-5-4-1