

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書




色堅牢度	試験項目		試験方法	生地	1 BAN73	2 BAN1	3 BAN20	4 BAN81	5 BAN82	6 BAN25	7 BAN18	8 BAN24	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4	4以上	4以上	(3-4)	4以上	4以上	4以上	4以上
4-5					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
洗濯(級)		JIS L 0844	A-1号	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	5 5
				液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸アルカリ	汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	5 5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4 4-5	4-5 4-5	5 5	
摩擦(級)		JIS L 0849	II形	乾燥	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5
				湿潤	5	4-5	4	4	3	(2-3)	4	4-5	
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5 5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4	4-5 4	5 5		
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860	B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	
			液汚染	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	5	
色泣き	大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	(3-4)	4-5	(4)	(4)	4-5	4-5			

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目							
1 ホワイト	2 Lグレー	3 Mグレー	4 ミッドナイト	5 Bシイド	6 チャコール	7 ブラック	8 オフホワイト
9 グレージュ	10 Lパーシュ	11 Lキャメル	12 キャメル	13 Mブラウン	14 Dブラウン	15 イエロー	16 カラシ

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	BALLOON BALLOON8 BALLOON10 BALLOON20 品番 色数 56点
依頼書記載混用率(%)	毛	70
	アクリル	30
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年4月14日	
発行	2021年4月23日	
	報告書No. TO-2102851-1-1/4	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

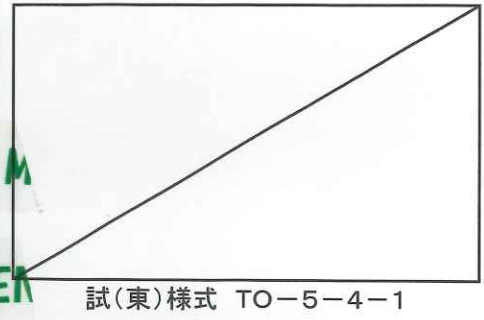

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色度	試験項目		試験方法	生地	17 BAN83	18 BAN9	19 BAN32	20 BAN61	21 BAN10	22 BAN63	23 BAN36	24 BAN68		
	堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色	4	4以上	4以上	4	4以上	4以上	4	4以上	4以上	
4-5					4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848	酸	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5
					アルカリ	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				湿潤	4-5	4	4	3-4	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
水(級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 B-1法	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
色泣き	大丸法 I 法	汚染	(3-4)	4-5	4-5	(4)	4-5	4-5	4-5	4-5	5			

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	BALLOON BALLOON8 BALLOON10 BALLOON20 品番 色数 56点
依頼書記載混用率(%)	毛	70
	アクリル	30
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年4月14日	
発行	2021年4月23日	
	報告書No. TO-2102851-1-2/4	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目

17 デザート	18 マスタート	19 ライトオレンジ	20 ビビットオレンジ	21 オレンジ	22 ミント	23 アッシュブルー	24 ナイルブルー
25 サックス	26 ターコイズ	27 マリンブルー	28 ロイヤルブルー	29 スキン	30 ローズピンク	31 コーラル	32 ピンク

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書




色度	試験項目		試験方法	生地	33 BAN55	34 BAN54	35 BAN57	36 BAN66	37 BAN84	38 BAN65	39 BAN85	40 BAN17	
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	(3-4)	(3-4)	(3-4)	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5			
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染	4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			湿潤	3-4	3	3	4-5	4-5	4-5	4-5	3		
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		

備考 ()は基準未達

生地見本	依頼者指定項目							
	33 ルビーピンク	34 ストローベリー	35 トマト	36 ラベンダー	37 モーブピンク	38 スミレ	39 ピーチ	40 パープル
	41 レンガ	42 レッド	43 キミドリ	44 アッシュグリーン	45 ピューアグリーン	46 グリーン	47 ダークグリーン	48 Dカーキ

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	BALLOON BALLOON8 BALLOON10 BALLOON20 品番 色数 56点
依頼書記載混用率(%)	毛	70
	アクリル	30
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年4月14日	
発行	2021年4月23日 報告書No. TO-2102851-1-3/4	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

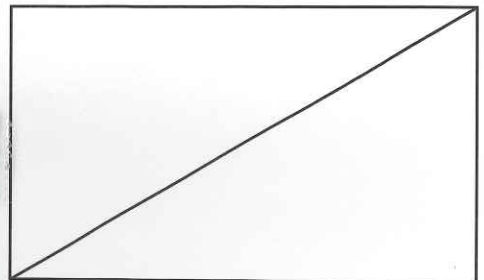

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書



色牢度	試験項目		試験方法	生地	49 BAN88	50 BAN14	51 BAN39	52 BAN8	53 BAN38	54 BAN15	55 BAN89	56 BAN5
	堅牢度	耐光(級)		JIS L 0842	変退色	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
洗濯(級)		JIS L 0844 A-1号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
汗(級)		JIS L 0848	酸 アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
				汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	
				変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			湿潤	4-5	4-5	3	3	3	4	4	(2-3)	
水(級)		JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5	4-5 4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
ドライクリーニング(級)		JIS L 0860 B-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
			液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き		大丸法 I 法	汚染	(4)	(4)	4-5	(4)	4-5	4-5	4-5	(4)	

備考 ()は基準未達

依頼者指定項目							
49	50	51	52	53	54	55	56
オリーフ	ブルー	ピーコック	インディゴ	ナスコン	ネイビー	コーヒー	ブラウンチャコール
57	58	59	60	61	62	63	64

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	大久保
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	BALLOON BALLOON8 BALLOON10 BALLOON20 品番 色数 56点
依頼書記載混用率(%)	毛 70 アクリル 30	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2021年4月14日	
発行	2021年4月23日 報告書No. TO-2102851-1-4/4	
処理	受付	担当
	江口	山本
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

