

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。


# 生地品質検査報告書

色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	1 LX38	2 LX47	3 LX2	4 LX53	5 LX8	6 LX51	7 LX10	8 LX25		
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色		4	4	4以上	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4	
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		5		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)		JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
			汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥		5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5
			湿潤		4-5		4-5		4		4		4		4-5
水(級)		JIS L 0846	変退色		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5
	汚染			5	5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚染		5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
色泣き	大丸法I法	液汚染		5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
		汚染													

色堅牢度	試験項目		試験方法		生地	9 LX45	10 LX54	11 LX37	12 LX26	13 LX13	14 LX12	15 LX39	16 LX44	
	染色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色		4	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4	4
洗濯(級)		JIS L 0844 A-2号	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		4-5		4		4-5		4-5		4-5	
汗(級)		JIS L 0848 酸 アルカリ	変退色		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
			汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			液汚染		4-5	4-5	3-4	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦(級)		JIS L 0849 II形	乾燥		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
			湿潤		4-5		2-3		3		3		2-3	
水(級)		JIS L 0846	変退色		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5	
	汚染			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4	4-5	4-5
ドライクリーニング(級)	JIS L 0860 A-1法	変退色		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
		汚染		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5
色泣き	大丸法I法	液汚染		4-5		4-5		4-5		4-5		4-5		
		汚染												

地見本	試験項目		試験方法		生地	1 white	2 L beige	3 beige	4 apple green	5 yellow	6 orange	7 coral	8 water green
	色堅牢度	耐光(級)	JIS L 0842	変退色		4	4	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸(株)
	担当者	片野・松葉
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	LINEN CROSS 32 品番 SE0021 色数 28点
依頼書記載混用率(%)	麻 89 ナイロン 11	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年9月27日	
発行	2022年10月12日 報告書No. TO-2207982-1-1/2	
処理	受付	担当
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

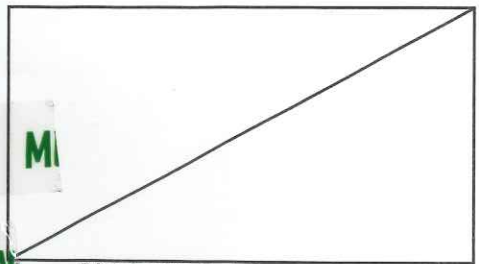

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

# 生地品質検査報告書



色	堅牢度	試験項目	試験方法	生地	17 LX56	18 LX28	19 LX55	20 LX17	21 LX18	22 LX35	23 LX41	24 LX4
		耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4	4以上	4	4以上	4
洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
			汚染	4	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		湿潤	3-4	3-4	4	3	2-3	4-5	4-5	3-4		
水 (級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5	
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

色	堅牢度	試験項目	試験方法	生地	25 LX36	26 LX29	27 LX30	28 LX7	29	30	31	32
		耐光 (級)	JIS L 0842	変退色	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上			
洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5					
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
			汚染	4-5	4-5	4-5	4-5					
		アルカリ	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5					
			汚染	4-5	4-5	4-5	3-4					
摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾燥	4	4-5	4-5	(3)						
		湿潤	(2)	2-3	(2)	(1-2)						
水 (級)	JIS L 0846	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚染	4-5	4-5	4	4						
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変退色	4-5	4-5	4-5	4-5						
		汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
		液汚染	4-5	4-5	4-5	4-5						
色泣き	大丸法 I 法	汚染										

備考 ( )は基準未達

依頼者指定項目

17 cyan	18 turquoise	19 pink	20 peach	21 red	22 silver gray	23 L gray	24 gray
25 charcoal	26 blue	27 navy	28 black	29	30	31	32

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	丸安毛糸 (株)
	担当者	片野・松葉
	所在地	東京都墨田区両国3-21-5 TEL03-3633-5561 FAX03-3633-5531
	品名	LINEN CROSS 32 品番 SE0021 色数 28点
依頼書記載混用率 (%)	麻 89 ナイロン 11	
試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183	
受付	2022年9月27日	
発行	2022年10月12日 報告書No. TO-2207982-1-2/2	
処理	受付	担当
	確認	
添付白布	綿・ナイロン・多織交織布	

